

ارزیابی تیرهای فلزی تقویت شده با الیاف بسپاری (پلیمری) مرکب

علیرضا رهانی (استاد)

سید حامد غفاری (دانشجوی کارشناسی ارشد)

دانشکده هندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

با توجه به موفقیت کاربرد الیاف بسپاری مرکب در تقویت و مرمت سازه‌های بتی، ایده‌ی کاربرد آنها در سازه‌های فولادی نیز در چند سال اخیر با انجام آزمایش‌ها و تحقیقات گسترشده توسعه یافته است. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد تیرهای فولادی خمشی تقویت شده با ورق‌های کامپوزیت است. در این تحقیق تیرهای فولادی با مقاطع I به طول ۲۰۰۰ میلی‌متر مورد آزمایش قرار گرفتند. از ۶ تیر مورد نظر ۲ نمونه در تمام طول خود و ۲ نمونه‌ی دیگر فقط در بخشی طول خود با ورق‌های کامپوزیتی تقویت شدند و ۲ نمونه تیر نیز بدون تقویت به عنوان تیرهای شاهد تحت بارگذاری قرار داده شد. تیرهای شاهد و تقویت شده تحت بارگذاری استاتیکی قرار گرفتند که ضمن تهییه نمودار نیرو - تغییر مکان، مقادیر بار حد تسلیم تیرها و میزان بارگسیختگی ورق‌های کامپوزیتی مشخص و مطالعه شد. به منظور اعتبارسنجی نتایج، یک مدل از تیرهای آزمایشی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS مدل سازی و به روش اجزاء محدود تحلیل شد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که ظرفیت خمشی تیرهای تقویت شده با ورق کامپوزیت افزایش می‌یابد، و مقاومت تیرهایی که در تمام طول خود تقویت شده‌اند نسبت به تیرهایی که فقط در میانه‌ی طول خود مورد تقویت قرار گرفته‌اند نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

وازگان کلیدی: مقاوم سازی، تیر فلزی، الیاف بسپاری مرکب (FRP).

۱. مقدمه

استفاده از روش‌های مختلف برای این سازه‌ها با توجه به نفایض موجود در طراحی و اجرای آنها بسیار متداول است. در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از سازه‌های فولادی -- نظری پل‌ها، سکوهای ساحلی، تجهیزات فلزی و ساختمان‌ها -- نیاز به مقاوم سازی دارند. روش‌های ترمیم و مقاوم سازی سازه‌های فولادی از تغییرات این سازه‌ها ناشی می‌شوند. این تغییرات عضوی و جایگذاری عضو جدید یا نصب صفحه‌ی فولادی اضافی بر روی عضو آسیب دیده است، اما عموماً این صفحات بزرگ و سنگین‌اند و نصب و اجرای آن‌ها مشکلات سیاری دارد. بنابراین استفاده از ورق‌های کامپوزیتی یک روش جایگزین و مناسب برای تقویت سازه‌های فولادی است که علاوه بر این، بهبود دوام تیرهای تقویت شده را در مقابل شرایط مختلف محیطی به همراه خواهد داشت.

استفاده از ورق کامپوزیتی FRP از مزایای متعددی برخوردار است که از آن جمله می‌توان به افزایش مقاومت در برابر خودگی، بهبود مشخصات مکانیکی، بهبود مشخصات باربری، سبکی و سهولت در اجرا اشاره کرد. البته در کنار مزایای موجود، این روش نیز مانند روش‌های دیگر دارای یک سری کاستی‌هایی باقی‌نماید. این مانند روش نیز مانند روش‌های دیگر دارای یک سری کاستی‌هایی است که می‌توان به وابستگی زیاد عملکرد و کارآیی الیاف به نحوی اجرا،

در سال ۲۰۰۶، در تحقیق دیگری که به منظور کاهش میزان تنش در انتهای ورق FRP صورت گرفت، محققین با استفاده از روابط نظری و اثبات آنها توسط آزمایش‌های انجام گرفته به یک طول پوششی مناسب برای قطع ورق کامپوزیت دست یافتند.^[۱]

در سال ۲۰۰۶ نیز تحقیقاتی در زمینه‌ی مقاوم سازی مقاطع توالی مستطیلی انجام شد.^[۲] این مقاطع که غالباً در برش ضعیف‌اند با ورق FRP تقویت شد و نتایج قابل تأمل و جالبی به دست آمد.

درخصوص تقویت خمشی اعضای فولادی، پیش‌تر بررسی‌هایی در جهت تقویت

- نمونه‌های شاهد (CG): این نمونه‌ها در هیچ قسمتی از طول خود تقویت نشده و فقط برای مقایسه‌ی نتایج مورد بارگذاری قرار گرفتند.
- نمونه‌های تقویت‌شده‌ی گروه اول (RG ۱): این نمونه‌ها تنها در ۱۰۰۰ میلی‌متری دهانه توسط ورق FRP مورد تقویت قرار گرفتند.
- نمونه‌های تقویت‌شده‌ی گروه دوم (RG ۲): این نمونه‌ها در طول ۱۷۰۰ میلی‌متری دهانه با ورق FRP تقویت شدند.
- ورق‌های FRP از نوع لمینیت کربن بودند که مشخصات آنها در جدول ۱ ارائه شده است. براساس مطالعات انجام‌شده چسب بهکار رفته در این آزمایش برای اتصال لمینیت‌ها به تیرهای فلزی از نوع سیکا در نظر گرفته شد. مشخصات این نوع چسب در جدول ۲ ارائه شده است. همچنین در این آزمایش جنس فولاد مصرفی از نوع ST37 بود.
- با توجه به مقررات ملی ساختمانی ایران، نظر به این که طول تیرها ۲۰۰۰ میلی‌متر و فاصله‌ی بین تکیه‌گاه‌ها ۱۸۰۰ میلی‌متر است، لذا این تیرها در ردیف تیرهای بدون اتکای جانبی قرار می‌گیرند.

$$L_c = \min \left\{ \frac{\frac{635b_f}{\sqrt{F_y}}}{\frac{14 \times 10^5}{[\frac{d}{A_f}] \times F_y}}, L_b = 1800 \text{ mm} \right\} \rightarrow L_c = 950 \text{ mm}$$

L_c طول مهرنشده، b_f فاصله بین دو تکیه‌گاه جانبی، F_y چسبنای بال فشاری، d ارتفاع کلی نیون، A_f سطح مقطع بال فشاری و F_y حد جاری شدن فولاد.

جدول ۱. مشخصات مکانیکی ورق لمینیت.

Laminates CFK ۱۵۰,۲۰۰	
> ۱۵۰	مدول کشسانی (GPa)
۲۵۰۰	مقاومت کششی (MPa)
۵۰	عرض (mm)
۱/۴	ضخامت (mm)

جدول ۲. نتایج آزمایش.

میزان تغییر مکان در لحظه‌ی جدایش (kN)	بار جدایش FRP (kN)	میزان تغییر مکان متاظر با بار بیشینه (mm)	میزان تغییر مکان متاظر با بار بیشینه (mm)	بیشترین بار تحمل شده (kN)	نام نمونه
—	—	۱۶,۱۷	۸۸,۹	CG-۰	
—	—	۱۶,۱۲	۸۸,۳	CG-۱	
۳۰,۷۸	۹۸,۲۸	۳۰,۷۸	۹۸,۴۲	RG ۱-۱	
۳۱,۵	۹۹,۱۲	۲۹,۷	۹۷,۵	RG ۱-۲	
۴۵,۸۸	۹۸,۸	۲۷,۵	۱۰۶,۶	RG ۲-۱	
۴۵,۹۸	۹۸,۸۲	۲۸,۸	۱۰۶,۷	RG ۲-۲	

تیر خمسی کامپوزیتی (تیر فلزی - بتني) انجام شده که این تحقیقات علاوه بر بارگذاری استاتیکی، شامل بارگذاری دینامیکی و حتی انجام آزمایش‌های مربوط به خستگی نیز هست، که تماماً نشان‌گر رفتار مناسب این سازه‌ها در کنار تقویت با مصالح کامپوزیتی است. درمورد تیرهای فلزی - خمسی نیز تحقیقاتی انجام شده است:

در سال ۲۰۰۱، در یکی از دانشگاه‌های آمریکا، آزمایشی بر روی تیری با مقاطع $14 \times 12 \times W 2740$ میلی‌متر انجام شد. برای إعمال شرایط خودگذگی، در قسمتی از تیر شکافی (NOTCH) در ناحیه‌ی کششی ایجاد شده بود.^[۶]

در این آزمایش «شکست در نمونه‌های تقویت‌شده» به دلیل جداشدن ورق FRP گزارش شده است. در یکی از نمونه‌ها جداشدن ورق FRP از محل شکاف در وسط تیر شروع و در طول تیر ادامه یافت و به انتهای ورق FRP رسید. در نمونه‌ی دیگر ورق FRP تمام‌اً یکباره از تیر جدا شد. جداشدن‌گی به دلیل تمرکز تشن در محل شکاف بوده است.

در سال ۲۰۰۵ در آزمایش دیگری، تیرهایی با مقاطع جعبه‌ی بی با ورق کامپوزیت تقویت شدند. هدف از این آزمایش بررسی عملکرد و اثر تقویت تیرهای ضعیف شده با نوع ورق FRP مختلف بود. بدین منظور محققان تیرهایی به طول ۱۸۰۰ میلی‌متر با تکیه‌گاه‌هایی ساده در نظر گرفتند.^[۷]

برخی از این تیرها با ورق کامپوزیتی با مدول کشسانی بالا، و برخی دیگر با مدول کشسانی معمولی تقویت شده بودند. تیرهای دیگر مشابه دو مورد قبل تقویت شدند، با این تفاوت که ورق تقویتی آن‌ها فقط در انتهای عضو نبود بلکه جداره‌ی مقاطع را نیز پوشانده بود. برمبانی نتایج به دست آمده، در تیر اول گسیختگی در بار ۴۵ کیلو نیوتن و در محل خمش خالص و در ورق FRP متمرکز شده بود. تیر دوم، در مقایسه با تیر اول، رفتار شکل‌پذیرتری از خود نشان داد و بیشترین نیرویی که تحمل کرد ۵۰ کیلو نیوتن بود. تیرهای سوم و چهارم در مقایسه با نمونه‌های اولیه، شکل‌پذیری کمتری از خود نشان دادند.

آزمایش دیگری در سال ۲۰۰۵ بر روی تیرهایی با مقاطع H انجام شد که هدف از آن بررسی عملکرد تیر فلزی تقویت‌شده با ورق FRP با دو نوع چسب مختلف بود. همچنین در این آزمایش، عملکرد تیر تقویت‌شده با دو لایه ورق کامپوزیت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.^[۸] طول تیرهای تقویت‌شده ۲۵۰۰ میلی‌متر بود که تیرها در ۲۰۰۰ میلی‌متری وسط دهانه تقویت شده بودند. برمبانی نتایج این آزمایش، مقاومت تیر تقویت‌شده به میزان ۹/۲ درصد افزایش یافته بود. همچنین در نمونه با دو لایه‌ی تقویت ورق FRP، علاوه بر این که هیچ جداشدن‌گی در طول آن گزارش نشده، از نظر مقاومت نیز نسبت به نمونه‌های قبلی افزایش قابل توجهی داشته است.

با ارزیابی تجربیات انجام‌شده قبلي و به منظور ادامه‌ی برنامه‌های علمی و تحقیقاتی در داخل کشور یک برنامه‌ی مطالعاتی تحلیلی و آزمایشگاهی برای بررسی تیرهای فلزی تقویت‌شده با ورق FRP تدوین شد که نتایج آن در این نوشتار ارائه می‌شود.

۲. برنامه‌ی آزمایشگاهی

۲.۱. نمونه‌های آزمایشی و جزئیات آنها

به منظور بررسی اثر ورق‌های کامپوزیتی بر ظرفیت خمسی تیرهای فلزی، ۶ تیر فلزی از نوع IPE14 با طول ۲۰۰۰ میلی‌متر در نظر گرفته شد. در هر گروه تعداد تیرها ۲ عدد بوده که چنین دسته‌بندی می‌شوند:


از المان Solid^{۴۵} استفاده شد و نوع مصالح برای تیر فلزی به غیرخطی و برای چسب و ورق FRP به خطی تعریف شد. با توجه به شرایط بارگذاری در آزمایشگاه، الگوی بارگذاری در نرم افزار به صورت الگوی نیروی یک سویه افزایشی در نظر گرفته شد.

اعمال شرایط بارگذاری به تیرها به گونه‌یی بود که تیرها به صورت با اتکا مورد ارزیابی قرار گیرند. بدین منظور در دو نقطه صفحاتی به تکیه‌گاه اتصال داده شد تا با رعایت فاصله‌ی مناسب از بال تیر، از پیچش جانبی آن جلوگیری کند (شکل ۱).


۵. نتایج

ابتدا نمونه‌های شاهد (CG) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نمودار بار - تغییر مکان نمونه‌های شاهد، مشتمل بر مطالعات عددی و آزمایشگاهی، در شکل ۳ ارائه شده است. چنان‌که مشاهده می‌شود، نمونه‌ی شاهد در بار ۸۸/۹ کیلونیوتون جاری شد و سپس بارگذاری ادامه داده شد تا شرایط تسلیم به طور کامل انجام شود. نمودار فوق همچنین بیان‌گر مطابقت خوب نتایج آزمایشگاهی و عددی است.

در مرحله‌ی بعد تیر تقویت شده با طول ورق کامبوزیتی ۱۰۰۰ میلی‌متر، مورد بارگذاری قرار گرفت. در شکل ۴ نمودار بار - تغییر مکان یکی از این تیرها (RG1) به همراه نمونه‌ی شاهد (CG) برای مقایسه‌ی نتایج ارائه می‌شود. براساس این نمودار در تیر تقویت شده شبیب ناحیه‌ی خطی مشابه تیر تقویت نشده است، اما چنان‌که مشاهده می‌شود افزایش مقاومت متناسبی ایجاد شده است.

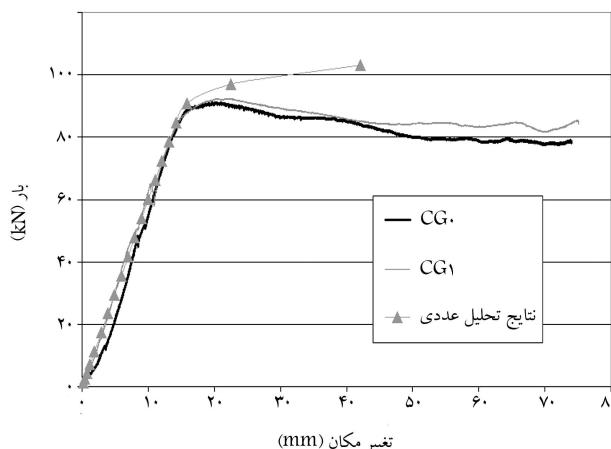

شکل ۳. نمودار بار - تغییر مکان و نتایج تحلیل عددی و آزمایشگاهی نمونه‌ی شاهد (CG).

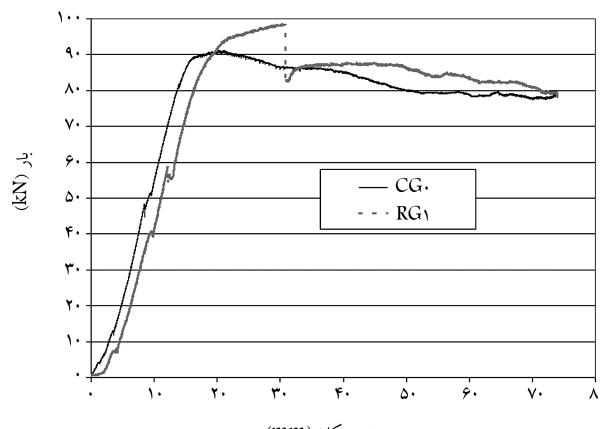

شکل ۴. نمودار بار - تغییر مکان نمونه‌ی شاهد (CG) و نمونه‌ی تقویت شده (RG1).


۳. نحوه‌ی بارگذاری

نمونه‌ها در قاب فولادی آزمایشگاه سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر آزمایش شدند. نیرو توسط جک ۱۰۰۰ کیلونیوتونی به تیرها اعمال شد و تغییر مکان‌ها توسط تغییر مکان سنج (LVDT) قرائت شدند. تیرها یکی در میانه‌ی تیر و دیگری در یک سوم دهانه‌ی تیر قرار داده شده بودند. بارگذاری تیرها به صورت استاتیکی انجام شد.

از طرف دیگر با توجه به نحوه‌ی بارگذاری و رعایت استاندارد مقررات ملی ساختمانی ایران به منظور جلوگیری از جاری شدن جان، یک سری سخت‌کننده، با توجه به ضوابط موجود در طراحی، برای جایگذاری در جان تیرها طراحی و اجرا شد. (شکل ۲)

۴. تحلیل مدل


در این تحقیق، به منظور بررسی صحیح نتایج به دست آمده در آزمایشگاه، یک مدل سازی در نرم افزار ANSYS انجام شد. مدل سازی به صورت سه بعدی و طبق شرایط نمونه‌های آزمایشگاهی در نرم افزار مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مدل سازی

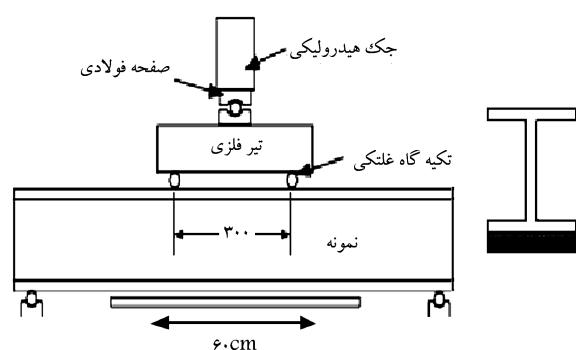


شکل ۱. نحوه‌ی جلوگیری از پیچش جانبی تیر.



شکل ۲. نحوه‌ی بارگذاری تیر در قاب.

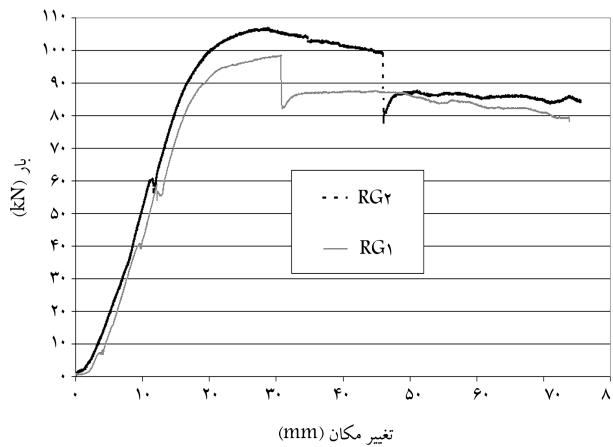

شکل ۷. نمودار بار- تغییر مکان نمونه‌های تقویت شده‌ی RG۱ و RG۲.

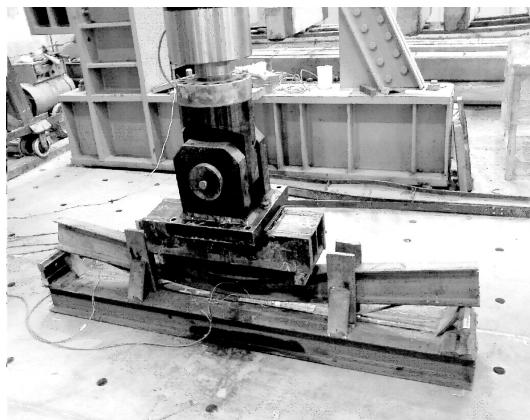

شکل ۸. تیر بارگذاری شده.

علاوه بر این، نمودار یادشده نشان می‌دهد که افزایش طول ورق کامپوزیت باعث به تعویق افتادن جدایش می‌شود؛ همچنین باعث خواهد شد که ورق کامپوزیت در تغییر مکان بزرگ‌تری جدا شود و این بدان معناست که در لحظه‌ی گسیختگی رفتار شکل پذیرتری قابل انتظار است.

علاوه بر نمودارهای فوق، نتایج آزمایش در جدول ۲ آرائه شده است. چنان‌که مشخص است در نمونه‌ی RG ۱ میزان تغییر مکان متناظر با بار بیشینه، با میزان تغییر مکان در لحظه‌ی جدایش برابر است. این بدان معناست که لحظه‌ی جدایش زمانی است که تیر در حال تحمل بیشترین میزان برابری خود است. اما در نمونه‌ی RG ۲ این دو پدیده هم‌زمان نیستند به‌طوری که تغییر مکان در لحظه‌ی جدایش ۱/۵ برابر بزرگ‌تر از تغییر مکان متناظر با بار بیشینه است که نشان‌گر رفتار شکل پذیر این نمونه است. در ادامه در شکل ۸ نمونه‌ی از تیر بارگذاری شده در انتهای آزمایش آرائه می‌شود.


۶. نتیجه‌گیری

استفاده از ورق FRP به منظور تقویت اعضای فولادی با توجه به وزن ناچیز آنها، سرعت عمل بالا در اجرا و کارایی مکانیکی بسیار مفید است. نتایج آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از ورق FRP تأثیر چندانی بر افزایش سختی در نمونه‌های فلزی ایجاد نمی‌کند.


بیشترین بار ثبت شده برای این نمونه ۹۸ کیلونیوتون است که در حدود ۱۲ درصد افزایش ظرفیت داشته است. چنان‌که در نمودار مشخص است بعد از جداشدن ورق کامپوزیت از تیر، کاهش شدیدی در روند بارگذاری اتفاق افتاده است. شکل ۵ نتایج تحلیل عددی مدل را نشان می‌دهد.

در شکل ۶ نمودار بار- تغییر مکان تیر با طول ورق تقویتی ۱۷۰۰ میلی‌متر مشاهده می‌شود. در این نمودار برای مقایسه، نمودار نمونه‌ی شاهد نیز آرائه شده است. مشابه نمونه قبلي هیچ تغیيری در شبیب نمودار دیده نمی‌شود؛ علاوه بر اين، بیشترین باری که نمونه تحمل كرده است معادل ۱۰۶,۶ کیلونیوتون بوده و نسبت به نمونه‌ی شاهد در حدود ۲۰ درصد افزایش ظرفیت داشته است.

نکته‌ی مهمی که از آزمایش نسبت به نمونه‌ی قبلي استنتاج می‌شود این است که در این حالت تیر به همراه ورق کامپوزیت وارد ناحیه‌ی غیرخطی شده و در حالی که افزایش تغییر مکان داشته، ورق کامپوزیت از آن جدا شده است. اما این روند در نمونه‌ی RG ۱ (مشهود نیست به طوری که بعد از ورود تیر به ناحیه‌ی غیرخطی در مدت زمان کم‌تری بعد از افزایش تغییر مکان، ورق کامپوزیت از تیر جدا شده است (شکل ۷). در نمونه (RG ۲) افزایش ظرفیت نسبت به نمونه قبلي در حدود ۹ درصد است.

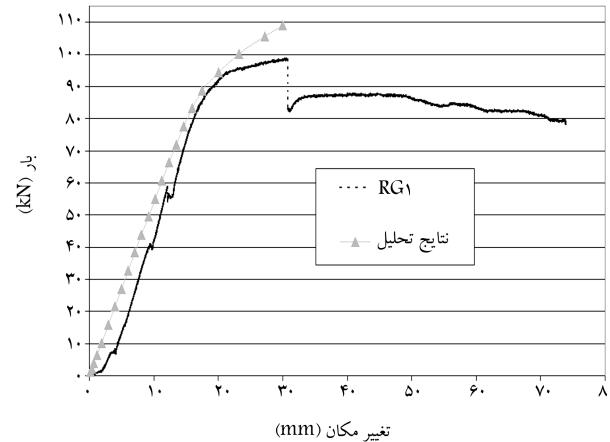

شکل ۵. نمودار بار- تغییر مکان نتایج تحلیل عددی و آزمایشگاهی نمونه‌ی تقویت شده (RG ۱).

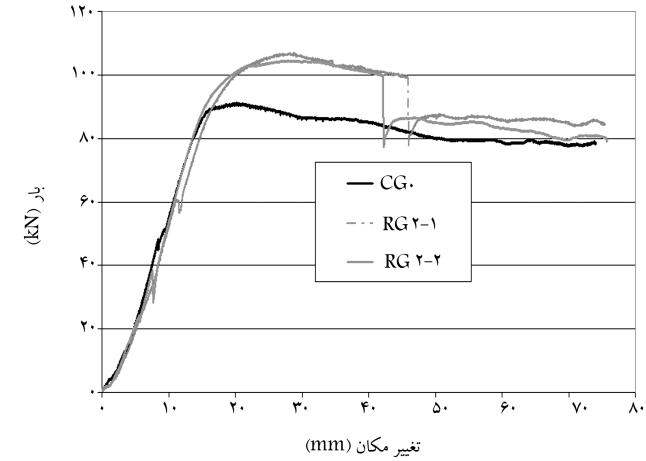

شکل ۶. نمودار بار- تغییر مکان نمونه‌ی شاهد (CG) و نمونه‌ی تقویت شده (RG ۲).

افزایش می‌یابد و ورق FRP زودتر جدا می‌شود. اما در نمونه‌ی RG ۲ جدایش ورق FRP از وسط تیر بود، زیرا در این نمونه ورق کامپوزیت تا نزدیکی تکیه‌گاه ادامه داده شده بود و انتهای آن از ناحیه‌ی خمش بیشینه دور بود. همچنین چسبندگی مناسب کامپوزیت‌های کربنی باعث شد در تیرهای تقویت‌شده افزایش ۲۰ درصدی در مقاومت مشاهده شود.

علاوه بر این، با افزایش طول ورق FRP می‌توان به نتایج بهتری از لحاظ مقاومت در هنگام گسیختگی دست یافت، به‌طوری که برمبنای مشاهدات در آزمایش‌ها، در نمونه‌ی RG ۱ جدایش در ابتدا و انتهای ورق FRP بود، زیرا در این نمونه انتهای ورق کامپوزیت در نزدیکی محل خمش بیشینه واقع شده بود. از طرف دیگر، با توجه به این که انتهای ورق FRP محل اصلی تمرکز تنش است، تنش به‌سرعت

پابلوشت

- Control Group

منابع

- Cadi, J.M.C. and Stratford, T.J., *Strengthening Metallic Structures Using Externally Bonded Fiber-Reinforced Composites*, London, CIRIA (2004).
- Zhao, X.L. "State-of-the-art review on FRP strengthened steel structures", *Engineering Structure*, ELSEVIER (29), pp.1808-1823 (2007).
- Fawsia, S. and Zhao, X.L. "Investigation into the bonded between CFRP and steel tubes", *In The Second International Conference on FRP Composites in Civil Engineering*, (2005).

- Al-Mahaidi, R. and Fawsia, S. "Bonded characteristics between CFRP and steel plates in double strap joints", *Advances in Steel Construction-An International Journal*, **1** (2) pp. 17-28 (2005).
- Zhao, X.L. and Fernando, D. "CFRP strengthened RHS subjected to transverse end bearing force", *Engineering Structure*, ELSEVIER, (28) pp.1555-1565 (2006).
- Photiou, N.K.; Hollaway, L.C. and Chryssanthopoulos, M.K. "Strengthening of an artificially degraded steel beam utilizing a carbon/glass composite system" ELSEVIER, *Construction and Building Materials*, **20**, pp. 11-21 (2006).
- LIU, X. and Silva, P. "Rehabilitation of steel bridge members with FRP composite materials", *Composites in Construction*, Porto, Portugal, pp. 613-617 (2001).
- Pierluigi Colombi, Carlo Poggi. An experimental, analytical and numerical study of the static behavior of steel beams

